

防衛省仕様書改正票

D S P

K 5203F(1)

外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや)

制定 昭和 45. 3. 10

改正 平成 22. 5. 18

(ENAMEL)

この改正票は、DSP K 5203F[外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや)]についてのものであり、この改正票はDSP K 5203Fと併用される。

表1 を次のように改める。

表1－種類

色番号	色名	基準値	納入単位(kg)	物品番号
2101	スカーレット	7.5R5/13	4	8010-318-2906-5
2104	赤(1)	5R4/13	4	8010-318-2907-5
			16	8010-161-5062-5
2202	パールベージュ(2)	7.5YR9/2.5	4	8010-313-5878-5
2205	黄赤	2.5YR6/13	4	8010-318-2908-5
2301	アイボリー色(1)	10YR9/1	4	8010-318-2909-5
2303	クリーム色	2.5Y9/3	4	8010-318-2910-5
2306	ベージュ(2)	10YR8/4	4	8010-318-2911-5
2307	山吹色(2)	2.5Y8/12	4	8010-317-5139-5
			16	8010-161-5064-5
2314	OD色	7.5Y3/1	4	8010-317-4923-5
			16	8010-161-5066-5
2402	うす緑(1)	10GY8/1.5	4	8010-318-2912-5
2404	灰青緑	7.5BG7/1.5	4	8010-313-1105-5
2406	うす黄緑	5GY7/4	4	8010-318-2913-5
			16	8010-161-5056-5
2408	暗い灰青緑	5BG5.5/1	4	8010-313-1106-5
2411	緑(1)	2.5G4.5/5	4	8010-317-4924-5
			16	8010-161-5065-5
2501	パールスカイ	5BG8.5/2	4	8010-318-2914-5
2502	スカイブルー	5B8/3	4	8010-318-2915-5
			16	8010-161-5057-5
2504	ダルスカイ	2.5PB7/2	4	8010-318-2916-5
			16	8010-161-5059-5

表 1－種類(続き)

色番号	色名	基準値	納入単位(kg)	物品番号
2506	サックスブルー	2.5PB5.5/4.5	4	8010-317-4925-5
			16	8010-161-5063-5
2512	あい色	5B2.5/2	4	8010-318-2917-5
2601	こはく色	7.5YR5/6	4	8010-318-2918-5
2702	明るい灰色(2)	N7	4	8010-318-2919-5
			16	8010-161-5060-5
2704	灰色(2)	N5	4	8010-318-2920-5
2705	暗い灰色(1)	N4	4	8010-318-2921-5
2801	白(1)	N9.5	4	8010-313-1108-5
			16	8010-161-9632-5
2802	白(2)	N9	4	8010-313-1109-5
			16	8010-161-5055-5
2811	黒(1)	N2	4	8010-317-5138-5
			16	8010-161-5061-5
注記 色番号、色名及び基準値は、NDS Z 8201による。				

1.3 中 “4 L”を“4 kg”に改める。

1.4 a) 中 “JIS Z 1620 鋼製ペール”を削除し，“JIS Z 1516 外装用段ボール箱”を追加する。

1.4 c) 中 “危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)”及び“危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)”を追加する。

4.1.2 を次のように改める。

#### 4.1.2 容器

容器は、次による。ただし、4 kg用丸缶に代えて金属板製4リットル缶(ふたはJIS Z 1607のB形でポリエチレン製の中ふたを使用し、べろ付きで運搬などに耐える手環を付けたもの)を使用する場合は、調達要領指定書による。

a) 種類は、4 kg用丸缶及び16 kg用角缶とする。

b) 材料及び寸法は、表2による。

表 2－材料及び寸法

単位 mm

容器の種類	材 料		寸 法	
	材質	厚さ	直径	高さ
4 kg用丸缶	JIS G 3303に規定するSPTE5.6 /5.6を用いる。	0.26以上	175±10	230±10
16 kg用角缶	JIS Z 1602に規定する金属板製18リットル缶又は同等品 <sup>a)</sup>			
注 <sup>a)</sup> 形状、寸法、材質等が同等な容器であって、危険物の規制に関する規則第41条～第43条又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第8条に定める基準に適合するもの				

c) 構造は、次による。

1) 4 kg用丸缶の構造は、次による。

- 1.1) 胴板の接合は、J I S Z 1 6 0 2の参考図1に準じてサイドシームを施し、胴板ははんだ付け、接着剤付け又は電気溶接をしたものとする。
  - 1.2) 天板及び地板と胴板の接合は、二重巻き締めをした上、はんだ付けを施すか、又は接着剤を使用したものとする。
  - 1.3) 運搬などに耐える太さの亜鉛めっき針金製のつるを付けるものとし、つるの留め金は、胴体外面に付けるものとする。
  - 1.4) 天板には、押しふたを取り付けて充てん口とする。充てん口の直径は、エナメルのかくはん又は取り出しに差し支えないようできるだけ大きくする。ふたはダブルふたとする。
- 2) 16 kg用角缶の構造は、J I S Z 1 6 0 2による。ただし、ふたはJ I S Z 1 6 0 7のB形でポリエチレン製の中ふたを使用し、べろ付きで運搬などに耐える手環を付けたものとする。

4.2.1 を次のように改める。

#### 4.2.1 外装の方式

外装の方式は、次による。

a) 容器は、段ボール箱で外装するものとし、外装する缶の数量及び配列は、表3による。

表3－外装する缶の数量及び配列

単位 個

容器の種類	数量	配 列		
		長さ方向の個数	幅方向の個数	深さ方向の個数
4 kg用丸缶	4	2	2	1
16 kg用角缶	1	1	1	1

- b) 4 kg用丸缶の外装は、段ボール箱に入れた場合に、長さ、幅及び深さのそれぞれの方向に3 mm以上のすきまを生じないように行うものとする。
- c) 4 kg用丸缶の段ボール箱の封かんには包装用布粘着テープを用い、外フラップの合わせ目を図1のように密封する。
- d) 16 kg用角缶の外装は、手環取り出し用の穴から手環が使用できるように行うものとし、容器側面の表示を外装で覆うことがないようにする。

4.2.2 を次のように改める。

#### 4.2.2 外装材料

外装材料は、次による。

- a) 4 kg用丸缶の段ボール箱は、J I S Z 1 5 0 6に規定する複両面段ボールの3種とする。ただし、段ボール箱の材料及び形式は、次による。
  - 1) 接合材は、平線を用いる。
  - 2) 形式は、J I S Z 1 5 0 7の0201とする。
- b) 4 kg用丸缶の段ボール箱の封かんを用いる包装用布粘着テープは、幅50 mmのものとする。
- c) 16 kg用角缶用の段ボール箱は、J I S Z 1 5 0 6に規定する外装用段ボール箱とし、図2を標準とする。ただし、段ボール箱の材料及び形式は、次による。

4.

K 5203F(1)

- 1) 材料は、J I S Z 1 5 1 6の両面段ボール又は複両面段ボールとし、段の種類はA段又はB段とする。
- 2) 形式は、J I S Z 1 5 0 7の0502とする。

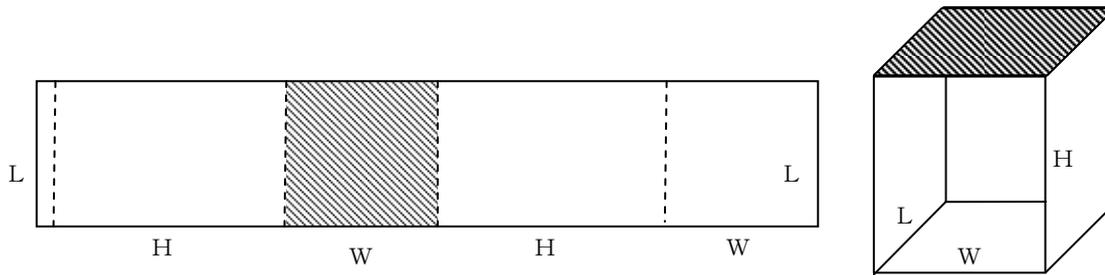


図2－外装用段ボール箱

4.3 を次のように改める。

#### 4.3 容器の表示

容器の表示は、N D S Z 0 0 0 1によるほか、商慣習による。

4.4 を次のように改める。

#### 4.4 納入単位

納入単位は、4.1.2の4 kg用丸缶及び16 kg用角缶にそれぞれ4 kg及び16 kgのエナメルを封入するものとする。

## 外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや)

(ENAMEL)

## 1 総則

## 1.1 適用範囲

この仕様書は、外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや)(以下、エナメルという。)について規定する。

注記 エナメルは、顔料とフタル酸樹脂ワニスを主な原料とし、これらを十分練り合わせて液状にしたもので、D S P K 5 4 0 5で希釈することができる。

## 1.2 種類

種類は、表1による。

表1 - 種類

色番号	色名	基準値	納入単位(L)	物品番号
2101	スカーレット	7.5R5/13	4	8010-318-2906-5
2104	赤(1)	5R4/13	4	8010-318-2907-5
			18	8010-161-5062-5
2202	パールベージュ(2)	7.5YR9/2.5	4	8010-313-5878-5
2205	黄赤	2.5YR6/13	4	8010-318-2908-5
2301	アイボリー色(1)	10YR9/1	4	8010-318-2909-5
2303	クリーム色	2.5Y9/3	4	8010-318-2910-5
2306	ベージュ(2)	10YR8/4	4	8010-318-2911-5
2307	山吹色(2)	2.5Y8/12	4	8010-317-5139-5
			18	8010-161-5064-5
2314	OD色	7.5Y3/1	4	8010-317-4923-5
			18	8010-161-5066-5
2402	うす緑(1)	10GY8/1.5	4	8010-318-2912-5
2404	灰青緑	7.5BG7/1.5	4	8010-313-1105-5
2406	うす黄緑	5GY7/4	4	8010-318-2913-5
			18	8010-161-5056-5
2408	暗い灰青緑	5BG5.5/1	4	8010-313-1106-5
2411	緑(1)	2.5G4.5/5	4	8010-317-4924-5
			18	8010-161-5065-5
2501	パールスカイ	5BG8.5/2	4	8010-318-2914-5
2502	スカイブルー	5B8/3	4	8010-318-2915-5
			18	8010-161-5057-5

表 1 - 種類 (続き)

色番号	色名	基準値	納入単位(L)	物品番号
2504	ダルスカイ	2.5PB7/2	4	8010-318-2916-5
			18	8010-161-5059-5
2506	サックスブルー	2.5PB5.5/4.5	4	8010-317-4925-5
			18	8010-161-5063-5
2512	あい色	5B2.5/2	4	8010-318-2917-5
2601	こはく色	7.5YR5/6	4	8010-318-2918-5
2702	明るい灰色(2)	N7	4	8010-318-2919-5
			18	8010-161-5060-5
2704	灰色(2)	N5	4	8010-318-2920-5
2705	暗い灰色(1)	N4	4	8010-318-2921-5
2801	白(1)	N9.5	4	8010-313-1108-5
			18	8010-161-9632-5
2802	白(2)	N9	4	8010-313-1109-5
			18	8010-161-5055-5
2811	黒(1)	N2	4	8010-317-5138-5
			18	8010-161-5061-5
注記 色番号, 色名及び基準値は, NDS Z 8201による。				

## 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は, 仕様書の名称, 種類, 色番号, 色名及び納入単位による。

例 外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや) 2101 スカーレット 4L

## 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は, この仕様書に規定する範囲内において, この仕様書の一部をなすものであり, 入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

## a) 規格

- J I S G 3 1 4 1 冷間圧延鋼板及び鋼帯
- J I S G 3 3 0 3 ぶりき及びぶりき原板
- J I S K 1 4 0 2 三酸化クロム
- J I S K 2 2 0 1 工業ガソリン
- J I S K 2 2 6 5 - 1 引火点の求め方 - 第1部: タグ密閉法
- J I S K 5 5 7 2 フタル酸樹脂エナメル
- J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 塗料一般試験方法 - 第1部: 通則 - 第1節: 試験一般(条件及び方法)
- J I S K 5 6 0 0 - 1 - 2 塗料一般試験方法 - 第1部: 通則 - 第2節: サンプルング
- J I S K 5 6 0 0 - 1 - 4 塗料一般試験方法 - 第1部: 通則 - 第4節: 試験用標準試験板
- J I S K 5 6 0 0 - 1 - 5 塗料一般試験方法 - 第1部: 通則 - 第5節: 試験板の塗装(はけ塗り)
- J I S K 5 6 0 0 - 2 - 2 塗料一般試験方法 - 第2部: 塗料の性状・安定性 - 第2節: 粘度
- J I S K 5 6 0 0 - 2 - 4 塗料一般試験方法 - 第2部: 塗料の性状・安定性 - 第4節: 密度
- J I S K 5 6 0 0 - 2 - 7 塗料一般試験方法 - 第2部: 塗料の性状・安定性 - 第7節: 貯蔵安定性
- J I S K 5 6 0 0 - 4 - 1 塗料一般試験方法 - 第4部: 塗膜の視覚特性 - 第1節: 隠ぺい力(淡採色塗料用)

- J I S K 5 6 0 0 - 4 - 7 塗料一般試験方法 - 第4部:塗膜の視覚特性 - 第7節:鏡面光沢度
- J I S K 5 6 0 0 - 5 - 1 塗料一般試験方法 - 第5部:塗膜の機械的性質 - 第1節:耐屈曲性(円筒形マンドレル法)
- J I S K 5 6 0 0 - 6 - 1 塗料一般試験方法 - 第6部:塗膜の化学的性質 - 第1節:耐液体性(一般的方法)
- J I S K 5 6 0 0 - 7 - 1 塗料一般試験方法 - 第7部:塗膜の長期耐久性 - 第1節:耐中性塩水噴霧性
- J I S K 5 6 0 0 - 7 - 6 塗料一般試験方法 - 第7部:塗膜の長期耐久性 - 第6節:屋外暴露耐候性
- J I S K 5 6 0 0 - 7 - 7 塗料一般試験方法 - 第7部:塗膜の長期耐久性 - 第7節:促進耐候性(キセノンランプ法)
- J I S K 5 6 0 1 - 1 - 1 塗料成分試験方法 - 第1部:通則 - 第1節:試験一般(条件及び方法)
- J I S K 5 6 0 1 - 1 - 2 塗料成分試験方法 - 第1部:通則 - 第2節:加熱残分
- J I S K 5 6 0 1 - 2 - 4 塗料成分試験方法 - 第2部:溶剤可溶物中の成分分析 - 第4節:アルキド樹脂
- J I S K 5 6 2 3 亜酸化鉛さび止めペイント
- J I S K 5 6 3 3 エッチングプライマー
- J I S K 5 6 5 1 アミノアルキド樹脂塗料
- J I S K 9 0 0 5 リン酸(試薬)
- J I S R 3 2 0 2 フロート板ガラス及び磨き板ガラス
- J I S Z 1 5 0 6 外装用段ボール箱
- J I S Z 1 5 0 7 段ボール箱の形式
- J I S Z 1 6 0 2 金属板製18リットル缶
- J I S Z 1 6 2 0 鋼製ペール
- N D S Z 0 0 0 1 包装の総則
- N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

- D S P K 5 1 0 2 ジンクロメートプライマー
- D S P K 5 1 0 3 鉛丹ジンクロメートプライマー
- D S P K 5 2 0 1 外部用フタル酸樹脂エナメル(つや有)
- D S P K 5 4 0 5 フタル酸樹脂系塗料用シンナー

c) 法令等

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第44号)

2 製品に関する要求

2.1 認定

このエナメルには、装備品等の製造設備等の認定に関する訓令が適用される。

2.2 品質

品質は、付表1の規定に適合しなければならない。

3 品質保証

3.1 認定検査・検査

認定検査及び検査の項目及び方法は、付表1によるものとし、それぞれの品質の規定に適合しなければならない。(認定検査及び検査の項目は、それぞれ 印をもって示す。)

3.2 認定検査・検査の一般条件

認定検査及び検査の一般条件は、J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 及び J I S K 5 6 0 1 - 1 - 1 によるほか、次

による。

- a) 試験板に鋼板あるいはぶりき板を使用しているものは、J I S K 5600-1-4の3.3で溶剤洗浄により調整したものを使用する。ガラス板を使用しているものは、J I S K 5600-1-4の6.3で洗剤洗浄により調整したものを使用する。
- b) 試験板は、付表1の試験方法に規定がないときは、J I S G 3141に規定するSPCC-SBの鋼板(寸法は、約 $200 \times 100 \times 0.8$ mmとする。)とする。
- c) 塗装方法は、付表1の試験方法に規定がないときは、J I S K 5600-1-5により、はけ塗りとする。
- d) 乾燥は、付表1の試験方法に規定がないときは、J I S K 5600-1-1の4.3により、常温乾燥とする。乾燥時間は、特に指定がないときは、24時間とする。
- e) 塗付け量は、付表1の試験方法に規定がないときは、 $100\text{cm}^2$ について約0.6gとする。

### 3.3 試料採取方法

認定検査及び検査のための試料の採取方法は、J I S K 5600-1-2による。

## 4 出荷条件

### 4.1 個装

個装は、次によるほか商慣習によるものとする。

#### 4.1.1 個装の方法

エナメルは、4.1.2の容器に入れる。

#### 4.1.2 容器

容器は、次による。

- a) 種類は、4L<sup>1)</sup>丸缶及びJ I S Z 1620のT形の1種2号M級のペール缶(以下、20L<sup>1)</sup>ペール缶という。)の2種類とする。  
注<sup>1)</sup> 呼び容量を示す。
- b) 材料及び寸法は、表2による。

表2 - 材料及び寸法

単位 mm

容器の種類	材 料		寸 法	
	材 質	厚さ	直径	高さ
4L丸缶	J I S G 3303に規定するSPTE5.6 / 5.6を用いる。	0.26以上	$175 \pm 10$	$230 \pm 10$
20Lペール缶	J I S Z 1620のT形の1種2号M級の規定による。			

- c) 構造は、次による。

#### 1) 4L丸缶

- 1.1) 胴板の接合は、J I S Z 1602の参考図1に準じてサイドシームを施し、胴板ははんだ付け、接着剤付け又電気溶接をしたものとする。
- 1.2) 天板及び地板と胴板の接合は、二重巻き締めをしたうえはんだ付けを施すか、又は接着剤を使用したものとする。
- 1.3) 運搬などに耐える太さの垂鉛めっき針金製のつるを付けるものとし、つるの留め金は、胴体外面に付けるものとする。
- 1.4) 天板には、押しぶたを取り付けて充てん口とする。充てん口の直径は、エナメルのかくはん又は取り出しに差し支えないようできるだけ大きくする。ふたはダブルぶたとする。

- 2) 20Lペール缶の構造は、J I S Z 1620のT形の1種2号M級の規定による。ただし、口金の形状、構造及び寸法は、商慣習による。

- d) 品質は、巻き締め、サイドシーム及び接着部が良好で、ひずみ、きず、しわ、さびその他使用上有害な欠点がなく、エナメル封入後通常の取り扱い及び保管をした場合に漏れがあってはならない。

#### 4.2 外装

外装は、次によるほか商慣習によるものとする。

##### 4.2.1 外装の方法

外装の方法は、次による。

- a) 容器に4L丸缶を使用した場合は、段ボール箱で外装するものとし、外装する缶の数量及び配列は、表3による。

注記 容器に20Lペール缶を使用した場合は、外装は行わない。

表3 - 外装する缶の数量及び配列

単位 個

容器の種類	数量	配 列		
		長さ方向の個数	幅方向の個数	深さ方向の個数
4L丸缶	4	2	2	1

- b) 段ボール箱に缶を入れた場合に、長さ、幅及び深さのそれぞれの方向に3mm以上のすきまを生じないものとする。

- c) 段ボール箱の封かんには包装用布粘着テープを用い、外フラップの合わせ目を図1のように密封する。

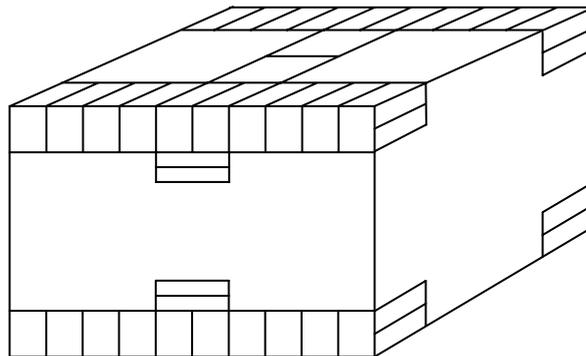


図1 - 封かん要領

##### 4.2.2 外装材料

- a) 段ボール箱は、J I S Z 1506の複両面段ボールの3種とする。ただし、段ボール箱の材料及び形式は、次による。

1) 接合材は、J I S Z 1506の平線を用いる。

2) 形式は、J I S Z 1507の0201とする。

- b) 包装用布粘着テープは、幅50mmのものを用いる。

##### 4.2.3 外装の表示

外装の表示は、N D S Z 0001による。ただし、陸上・海上・航空各自衛隊の標識は、“防衛省”と替えて表示する。

#### 4.3 容器の表示

容器の表示は、N D S Z 0001によるほか、次による。

- a) 4L丸缶の外装塗装(OD色)の有無、文字の色及び表示方法については、商慣習による。

- b) 20Lペール缶の外装を塗装する場合は、J I S K 5572の2種又はJ I S K 5651の2種2号に規定するOD色7.5Y3/1を1回塗装する。

#### 4.4 納入単位

6

K 5203F

納入単位は、23 における容量(L)とし、4.1.2の4L丸缶及び20Lペール缶にそれぞれ4L及び18Lのエナメルを封入するものとする。

付表1 - 品質

項 目		規 定	認定 検査	検 査	試 験 方 法
容器の中での状態		かき混ぜたとき堅い塊が なくて一様になること。			J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 の 4 . 1 . 2 の a ) による。
粘度 KU値	OD色, スカーレット, 赤(1), あい色, 暗い 灰青緑, サックスブ ルー, 緑(1), 山吹 色(1), 黄赤, こはく 色	63 ~ 83			J I S K 5 6 0 0 - 2 - 2 の 5 . による。 ただし, 試験温度は $23 \pm 0.5$ とする。
	その他	63 ~ 78			
密度(23 )g / ml		製造工場の基準値 $\pm 0.07$			J I S K 5 6 0 0 - 2 - 4 の比重瓶法 による。
皮張り性		皮が張らないこと。			J I S K 5 6 0 0 - 2 - 7 の 5 . による。
塗装作業性		塗装作業に支障がない こと。			J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 の 4 . 2 の 2 回塗りの場合による。
乾燥時間 h		10以下			J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 の 4 . 3 の常 温乾燥の半硬化乾燥による。
重塗り適合性		試料を塗り重ねるとき, は け塗り作業に支障がな く, 塗膜にはじき, しわ, あな, 膨れ, はがれを認 めず, かつ1回塗りの塗 膜に比べてつやの著し い変化を認めないこと。			3 . 2 で作成した試験板1枚の塗面に更に同一 の塗料を同じ方法で塗り重ねる。
にじみ(白(1), 白(2)除く)		にじみが目立たないこ と。			試験片は, 試料を3枚の J I S R 3 2 0 2 に規定するフロート板ガラス板(寸法は, 約 120mm × 80mm × 2.0mmとする。)のそれぞ れの片面に1回吹き付け塗りした後, 室内に48 時間放置し乾燥する。同時に試料の色番号18 01(白, N9.5)塗料を別のガラス板の片面に1 回吹き付け塗りした後, 室内に48時間放置し乾 燥したものを見本品とする。 操作は, 試験片に色番号1801(白, N9.5) の試料を1回吹き付け塗りした後, 室内で48時 間乾燥する。 観察及び判定は, 試験片と見本品の塗面を 目視で観察して比べて, 試料のにじみによる塗 膜の色の変化を比較する。にじみによる色の変 化が著しくない場合は“にじみがない”とする。

付表1 - 品質 ( 続き )

項 目		規 定	認 定 検 査	検 査	試 験 方 法
塗膜の外観		良好であること。			J I S K 5 6 0 0 - 1 - 1 の 4 . 4 に よる。
隠 べ い 率 %	スカーレット, 赤(1), 山吹色(2), 黄赤	塗付け量1.1g / 100cm <sup>2</sup> で80以上			J I S K 5 6 0 0 - 4 - 1 の 方 法 B に よるほか, 次のとおりとする。塗り方は, はけ塗りとし, 乾燥は標準状態で48時間とする。 方法Bで測定した平均の三刺激値 $Y_W$ と $Y_B \times 100$ から隠ぺい率 $Y_B / Y_W \times 100$ を計算する。
	緑	塗付け量0.4g / 100cm <sup>2</sup> で90以上			
	あい色, 暗い灰青緑, サックスブルー	塗付け量0.7g / 100cm <sup>2</sup> で90以上			
	こはく色, 黒(1)	塗付け量0.4g / 100cm <sup>2</sup> で95以上			
	OD色	塗付け量0.5g / 100cm <sup>2</sup> で95以上			
	その他	塗付け量0.5g / 100cm <sup>2</sup> で90以上			
	色	表1の色番号欄に示す色番号で表示される色を標準とし, それと比べて著しい差がないこと。			
拡散反射率(白(1), 白(2)だけ) %		75以上			J I S K 5 6 0 0 - 4 - 1 の 方 法 B に よるほか, 次のとおりとする。塗り方ははけ塗りとし, 乾燥塗膜が白地と黒字の差異が認められなくなるまで塗り重ねる。標準状態で48時間乾燥したものを試験片とし, 3か所でY値をとり平均とする。
鏡面光沢 度(60度)	OD色	20 ~ 45			J I S K 5 6 0 0 - 4 - 7 に よる。ただし, 試験片はガラス板とする。
	その他	40 ~ 60			
耐屈曲性		105 ~ 110 で5時間加熱したのち, 直径6mmのマンドレルの折り曲げに耐えること。			J I S K 5 6 0 0 - 5 - 1 に よる。ただし, 試験片は, 試料を3枚のぶりき板のそれぞれの片面に, 吹き付け塗りにより1回塗った後, 室内で24時間放置・乾燥する。更に105 ~ 110 で5時間加熱する。1時間放置後, 試験を行う。

付表1 - 品質 ( 続き )

項 目	規 定	認定 検査	検査	試 験 方 法
耐水性	水に18時間浸したとき、異常を認めないこと。			<p>J I S K 5 6 0 0 - 6 - 1 によるほか、次による。</p> <p>4枚の鋼板(寸法は、約150mm×70mm×1.0又は0.8mmとする。)に試料を塗り、96時間室内に放置・乾燥し、試験片とする。</p> <p>試験片は、3枚を試験片とし、1枚を見本品として3枚の試験片を水に18時間浸す。観察及び判定は、取り出した試験片の塗膜を直ちに目視で観察し、膨れ、しわ及びさびがないことを確認して室内に2時間放置した後、見本品の塗膜と比べて白化、もどり及び色の変化を調べる。このとき2枚以上の試験片の塗膜について異常がなければ“水に18時間浸せきしても異常を認めない”とする。ただし、試験片の周辺の幅約10mmの部分の塗膜は、観察の対象としない。</p>
	D S P K 5 1 0 2 の鋼材用を下塗りし、水に18時間浸したとき異常を認めないこと。			<p>上記試験要領による。ただし、試験片は、鋼板にJ I S K 5 6 3 3 を1回吹き付け塗りし、4時間乾燥したのちD S P K 5 1 0 2 の鋼材用を1回吹き付け塗りする。24時間室温乾燥したのち、さらに試料を1回吹き付け塗りし、96時間室温乾燥したものとする。</p>
耐塩水噴霧性(OD色だけ)	144時間試験したとき異常を認めないこと。			<p>J I S K 5 6 0 0 - 7 - 1 による。ただし、附属書Aに規定したりん酸処理を施した鋼板4枚(寸法は、約150mm×70mm×1.0又は0.8mmとする。)のそれぞれ片面に1回塗り、更に周辺を塗り包み96時間室内に放置し乾燥して、そのうち3枚は、それぞれ一方の長辺から約3cmのところ、長辺に沿ってカッターナイフで生地に達するように塗膜にきずをつけこれを試験片とし、1枚を見本品とする。</p> <p>観察及び判定は、試験終了後の試験片の塗膜を観察して、しわ及び膨れを認めず、更に試験片を室内に24時間放置して乾燥した後、見本品の塗膜と比べて軟化の程度が著しくなく塗膜につけたきずから両側へそれぞれ3mm以上の部分にさび及び膨れの無いときは“144時間試験して異常を認めない”とする。</p>

付表1 - 品質(続き)

項目	規定	認定 検査	検査	試験方法
促進黄色度 (白(1),白(2)だけ)	0.15以下			D S P K 5201の附属書Aによる。
促進耐候性	200時間試験して塗膜に異常を認めないこと。			J I S K 5600-7-7による。試験方法は方法1とし、サイクルはサイクルAとする。塗り終わってから96時間室内に置いたものを試験片とする。
屋外暴露耐候性	12か月試験したとき異常を認めないこと。			J I S K 5600-7-6による。試験片 <sup>a)</sup> は4枚塗装し、3枚を試験片とし、1枚を見本品とする。
貯蔵安定性	12か月試験したとき、異常を認めないこと。			J I S K 5600-2-7の6.による。
耐ミネラルスピリット性	J I S K 2201の4号に18時間浸したとき、異常を認めないこと。			J I S K 5600-6-1によるほか、次による。 4枚のぶりき板(寸法は、約150mm×50mm×0.3mmとする。)に試料を塗り、96時間室内に放置・乾燥し試験片とする。 試験片は、3枚を試験片とし、1枚を見本品としてミネラルスピリットに18時間浸す。 観察及び判定は、取り出した試験片をミネラルスピリットから取り出して、ミネラルスピリットに着色及び濁りを認めず、試験片の塗膜に膨れ、割れ及びはがれを認めず、見本品の塗膜と比べて粘着性の増加及び色とつやの変化の程度が著しくないときは、“ミネラルスピリットに18時間浸しても異常を認めない”とする。ただし、試験片の周辺の幅約10mmの部分の塗膜は、観察の対象としない。
加 熱 残 分 %	スカーレット,赤(1),黒(1)	52以上		J I S K 5601-1-2による。
	白(1),白(2),あい色, 暗い灰青緑,緑(1),サ ックスブルー,こはく色, 山吹色(2),黄赤	62以上		
	その他	65以上		

付表 1 - 品質 ( 続き )

項目		規定	認定 検査	検査	試験方法		
溶 剤 不 溶 物 %	OD色	40 ~ 45			D S P K 5 1 0 3の附属書Bによる。ただし、 溶剤の組成 <sup>b)</sup> は、指定したものとする。		
	白(1), 白(2)	36 ~ 41					
	黒(1), 赤(1), スカーレット	23 ~ 28					
	あい色, 暗い灰青緑, 緑 (1), サックスブルー, 山吹 色(2), 黄赤, こはく色	36 ~ 41					
	その他	34 ~ 39					
溶剤可溶物中の無水フタル酸 の定量 %		OD色は27以上, その 他は23以上			J I S K 5 6 0 1 - 2 - 4の附属書Aによ る。		
溶 剤 不 溶 物 中 の 組 成	二 酸 化 チ タ ン (TiO <sub>2</sub> )の 定 量 %	白(1), 白(2)	53以上		D S P K 5 1 0 2の附属書Dによる。		
		うす黄緑, うす緑 (1), スカイブルー, ダルスカイ, 明るい 灰色(2), アイボリ 色(1), 灰青緑, ペ ールページ(2), ク リーム色, ページ (2), ペールスカイ, 暗い灰色(1), 灰色 (2)	35以上				
	四三酸化鉛(Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )の定 量(OD色だけ) %		13以上				D S P K 5 1 0 3の附属書Cによる。
	全鉛の定量(PbSO <sub>4</sub> とし て)(OD色だけ) %		47以上				J I S K 5 6 2 3の附属書による。ただし、対 応性についての確認と、Pb(%)につき換算を要す。
	クロム酸の定量(PbCrO <sub>4</sub> と して), (OD色だけ) %		32以上				D S P K 5 1 0 2の附属書Gによる。ただし、 対応性についての確認と、Pb(%)につき換算を要 す。
引火点		22以上			J I S K 2 2 6 5 - 1による。		
注 <sup>a)</sup> 試験片は、次による。							
試験片							
塗 料		塗装方法		塗装回 数 回	塗 装 間 隔 h	上塗りまでの 放置時間 h	試験までの放 置時間 h
D S P K 5 1 0 2の鋼材用		下塗り	はけ	2	24	24	
外部用フタル酸樹脂エナメル(半つや)		上塗り	塗り	2	18		96
注 <sup>b)</sup> 溶剤の組成は、次による。							

付表 1 - 品質 ( 続き )

## 溶剤の組成

組 成	配合割合 (容量比)
エチルエーテル	10
トルエン	6
メチルアルコール	4
アセトン	1

## 附属書A (規定) りん酸処理

### A.1 適用範囲

この附属書は、試験板(鋼板)のりん酸処理について規定する。

### A.2 りん酸処理

りん酸処理は以下のとおり行う。

- a) 試験板は、溶剤洗浄によって調整したJ I S G 3 1 4 1に規定するSPCC - SBの鋼板とする。
- b) 洗浄を行った試験板を、表A . 1 のりん酸溶液に室温で1分浸す。

表A . 1 - りん酸溶液の組成(容量比)

組 成	容 量 比
りん酸(85%) J I S K 9 0 0 5の特級	0.3
界面活性剤 <sup>a)</sup>	0.1
蒸留水	99.6
注 <sup>a)</sup> 界面活性剤としては、非イオン系界面活性剤例えば、ポリオキシエチレンノニルフェノールがある。	

- c) b)のりん酸溶液から取り出した試験板<sup>1)</sup>を暖かい流水ですすぎ洗いした後、直ちに $85 \pm 2$  に保ったJ I S K 1 4 0 2の無水クロム酸の0.1%水溶液に1分浸す。試験板をとり出し清浄な吸い取り紙又は布で付着している溶液を吸い取って乾かし、 $105 \pm 2$  に保った恒温器に入れて5分間乾燥した後、取り出して室温まで冷やし直ちに試験に用いるか又は乾燥剤を入れたデシケーターに入れて保管し、24時間以内に試験に用いる。

注<sup>1)</sup> 調整の終わった試験板には直接手を触れてはならない。持ち運びには竹ばさみか綿手袋を用いること。